


KUÇUM DIŞI FREZE
KONİK DİŞLİ GURUBU

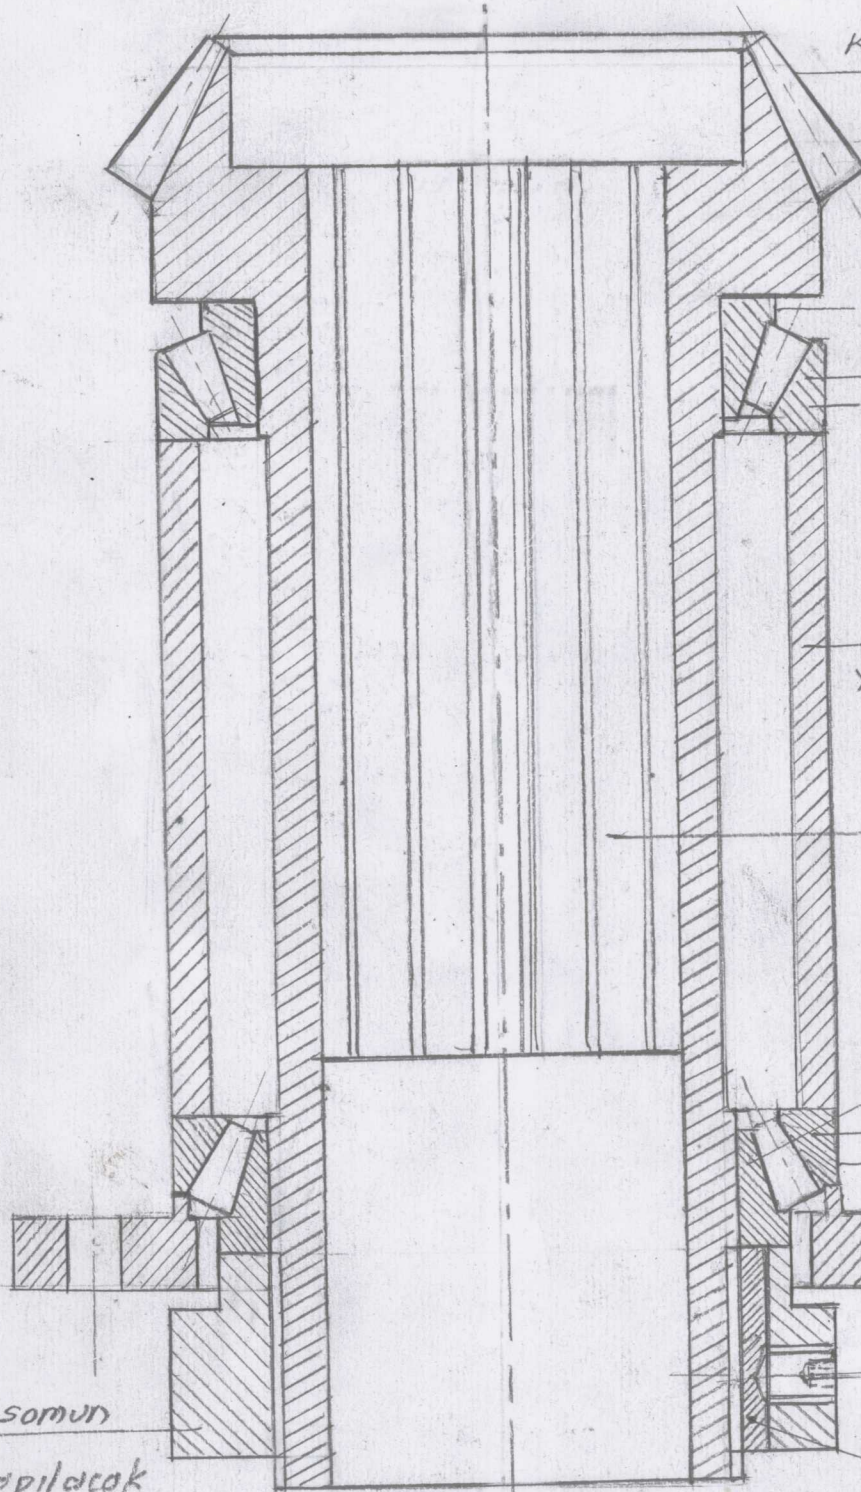

Konik dişli

Malzeme 8620

Sementasyon çeligi

60 Rockwel sertlik

verilecek.

Yenisi yapılacak

kalite belgesi

42375 yok

Konik rulman

42587

Yenisi alınmayacak

Diş kovarı

Yenisi yapılmayacak

Komali delik

42375

Konik rulman

42587

Yenisi alınmayacak

Baglantı flanşı

Yenisi yapılacak

kalite belgesi var.

M12 x 10
Kilit setsükürü

Kilit parçası

Yenisi yapılacak

Kontra somun

Yenisi yapılacak

kalite belgesi var

09-04-2026

ibrahim Çelik

KONTRA SOMUN

Certificate of Analysis

Türkşeker Ankara Makina Fabrikası



Ayaş Yolu Üzeri 18. Km., Etimesgut
06560 - ANKARA () - TÜRKİYE
Tel. 0312 244 90 55 - Email: ankaramakina@turkseker.gov.tr

Prg.Fe - Cast Iron - Spectrochemical Analysis - ID Analysis:

C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Mo %
>5	1.9886	1.0141	0.1150	>0.2	0.0503	0.0038
Ni %	Al %	Cu %	B %	Ti %	V %	W %
0.0991	0.0082	0.4588	0.0094	0.0467	0.0135	0.0037
As %	Co %	Bi %	Ca %	Nb %	Sn %	Pb %
0.0044	0.0214	<0.001	0.0074	0.0028	0.0052	0.0048
Zn %	Zr %	Ce %	La %	Mg %	Te %	N %
0.0017	<0.001	0.0092	<0.003	<0.001	<0.001	0.1845
Fe %						
90.74						

Sample: BAKIM NO 1
Musteri: BAKIM ONARIM

Operator: FARUK ŞİRİN
MUSTERI: BAKIM ONARIM

Date: 8.04.2026

Operator: _____

FLANŞ

Certificate of Analysis

Türkşeker Ankara Makina Fabrikası



Ayaş Yolu Üzeri 18. Km., Etimesgut
06560 - ANKARA () - TÜRKİYE
Tel. 0312 244 90 55 - Email: ankaramakina@turkseker.gov.tr

Prg.Fe - Cast Iron - Spectrochemical Analysis - ID Analysis:

C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Mo %
>5	1.9936	0.9651	0.0953	0.1947	0.0459	0.0043
Ni %	Al %	Cu %	B %	Ti %	V %	W %
0.0418	0.0093	0.2094	0.0106	0.0549	0.0125	0.0059
As %	Co %	Bi %	Ca %	Nb %	Sn %	Pb %
0.0060	0.0088	<0.001	0.0083	0.0025	0.0100	0.0068
Zn %	Zr %	Ce %	La %	Mg %	Te %	N %
<0.001	0.0013	0.0070	<0.003	0.0012	<0.001	0.0751

Fe %
91.224

Sample: BAKIM NO 2
Musteri: BAKIM ONARIM

Operator: FARUK ŞİRİN
MUSTERI: BAKIM ONARIM

Date: 8.04.2026

Operator: _____